

Producteur : Carrières de la Montagne Noire
Granulats : Grave 0/20
Péetrographie : Calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées pour lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

Norme NF P18-545 Article 7 - EN 13242+A1

Code C a


	D/2				D				1,4 D		2 D		LA	MDE	MB	WA ₂₄
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	10	16	20	28	40				
V.S.S. + U	14							81		100			33	28	2,5	1,3
L.s.										99						
V.S.S.	12							79		99			30	25	2,0	1,0
Xt	9							69		95						
V.S.I.	6							59		89	98	100				
L.i.										85						
V.S.I. - U	4							57		87	97					

Partie informative

Résultats de production

du 23/03/16 au 26/09/16

	du 23/03/16 au 26/09/16													LA	MDE	MB	WA ₂₄
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	10	16	20	28	40					
Maximum	9	12	15	20	27	40	52	81	94	100	100	100			3,0		
Xf + 1,25 x sf	9	11	15	19	27	39	53	79	94	99	100	100			2,0		
Moyenne Xf	8	10	13	17	22	31	42	69	90	99	100	100	28	13	1,3	0,6%	
Xf - 1,25 x sf	7	9	12	14	18	24	31	60	86	99	100	100			0,6		
Minimum	6	8	10	12	15	22	25	52	83	98	100	100			0,5		
Ecart-type (sf)	1	1	1	2	4	6	9	8	3	0	0	0			0,5		
Nombre de résultats	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			7		

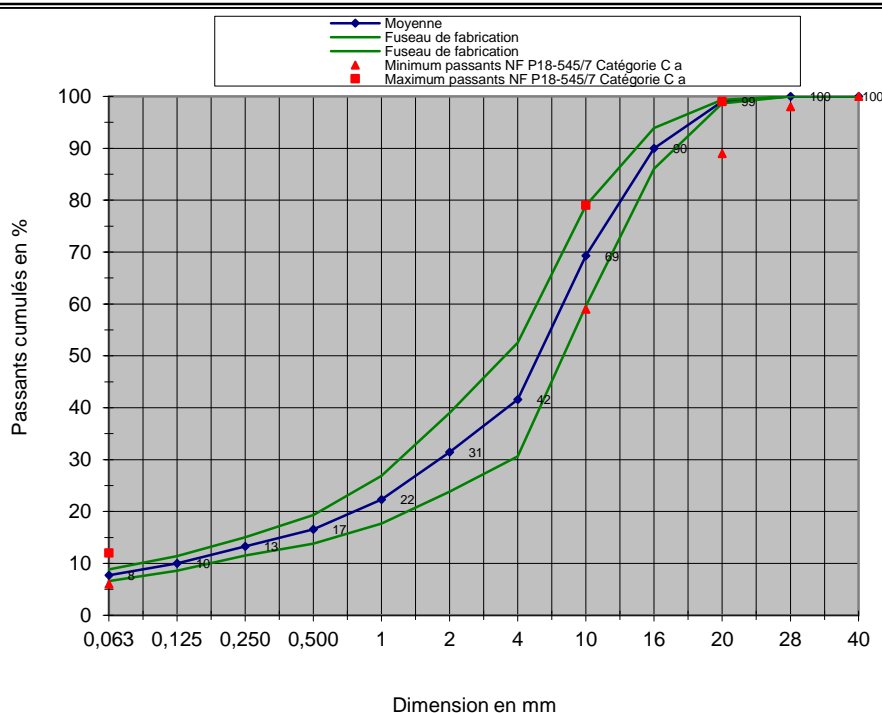

Données complémentaires

Masse vol. réelle
2,83 Mg/m³