

Producteur : Carrières de la Montagne Noire  
Granulats : Gravillon 2/6,3  
Péetrographie : Calcaire

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées pour lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2 | 6,3

Norme NF P18-545 Article 10 - EN 12620+A1

Code A


	Norme						Catégorie								
	d/2	d	D	1,4 D	2 D		MBf	W	f	LA	FI	WA <sub>24</sub>	ImP	S	
Etendue e	0,063	1,0	2,0	4,5	6,3	9,0	12,5								
V.S.S. + U		6	20		99			12		4,6	33	24	2,8		0,5
L.s.			20		99										
V.S.S.		5	19		99			10		4	30	20	2,5	0,1	0,4
Xt			11		92										
V.S.I.			4		84	98	100								
L.i.			0		80										
V.S.I. - U			0		80	97									

### Partie informative

Résultats de production

Du 19/04/2016 au 16/09/2016

	0,063	1,0	2,0	4,5	6,3	9,0	12,5	MBf	W	f	LA	FI	WA <sub>24</sub>	ImP	S
Maximum	4	9	35	61	95	100	100		1,4	3,6		6,78			
Xf + 1,25 x sf	4	8	25	59	94	100	100		1,0	3,5		6,55			
Moyenne Xf	3	7	16	53	92	100	100	2,5	0,7	3,0	22	6,19	0,5%		
Xf - 1,25 x sf	3	5	7	47	89	100	100		0,3	2,5		5,82			
Minimum	2	4	10	46	88	100	100		0,3	2,0		5,77			
Ecart-type (sf)	0,67	1,17	7,22	4,56	2,17	0,00	0,00		0,26	0,4		0,30			
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	0	6	6		0			

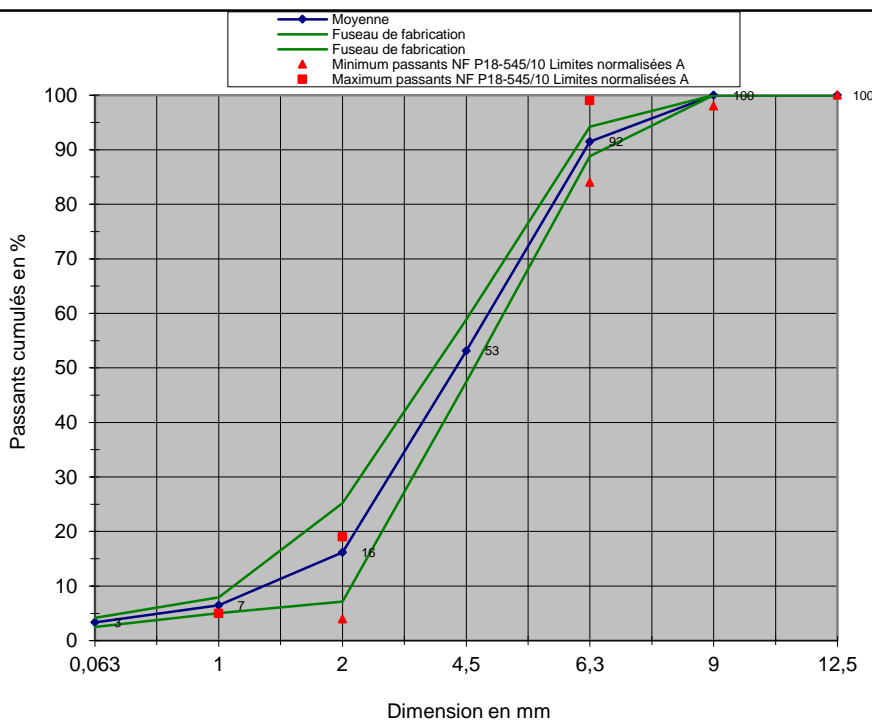

### Données complémentaires

Masse vol.réelle  
**2,81Mg/m<sup>3</sup>**

Chlorures solubles  
**0,0003%**

Alcalins solubles  
**0,0006%**