

Producteur : Carrières de la Montagne Noire
 Granulats : Gravillon 2/6,3
 Pétrographie : Calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées pour lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2

6,3

Norme NF P18-545 Article 7- EN 13043 (hors couche de roulement)

Code B III sauf f IV

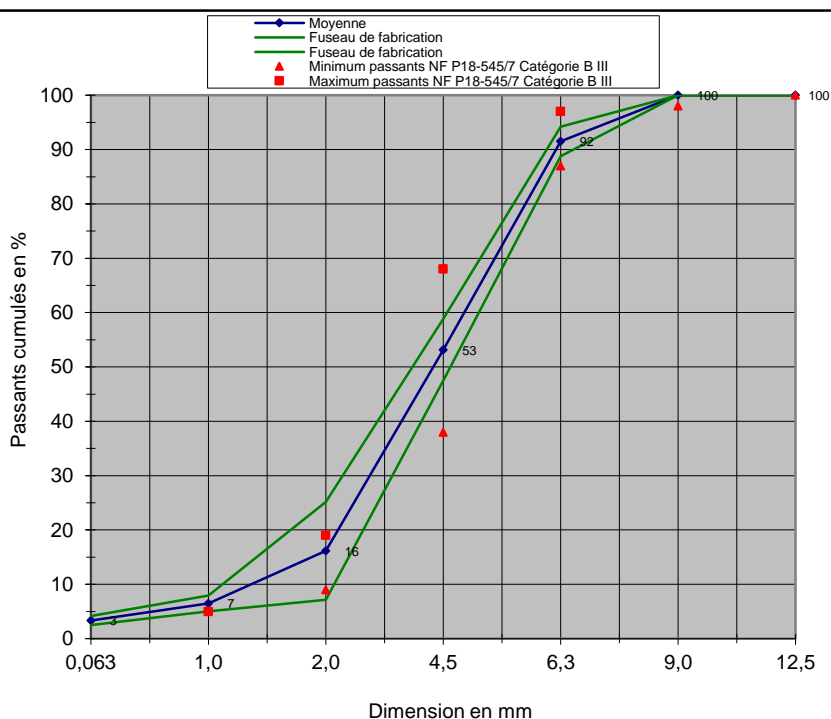
	Norme NF P18-545 Article 7- EN 13043 (hors couche de roulement)						Code B III sauf f IV							
	0,063	d/2 1,0	d 2,0	D/1,4 4,5	D 6,3	1,4 D 9,0	2 D 12,5	MBf	W	f	FI	WA ₂₄	MDE	LA
Etendue e			10	30	10									
V.S.S. + U		6	20	73	99			12		4,6	34	1,3	18	28
L.s.			20	80	99									
V.S.S.		5	19	68	97			10		4	30	1,0	15	25
Xt			14	53	92									
V.S.I.			9	38	87	98	100							
L.i.			0	25	85									
V.S.I. - U			4	32	85	97								

Partie informative

Résultats de production

Du 19/04/2016 au 16/09/2016

	Du 19/04/2016 au 16/09/2016													
	0,063	1,0	2,0	4,5	6,3	9,0	12,5	MBf	W	f	FI	WA ₂₄	MDE	LA
Maximum	4	9	35	61	95	100	100		1,4	3,6	6,78			
Xf + 1,25 x sf	4	8	25	59	94	100	100		1,0	3,5	6,55			
Moyenne Xf	3	7	16	53	92	100	100	2,5	0,7	3,0	6,19	0,70	10	22
Xf - 1,25 x sf	3	5	7	47	89	100	100		0,3	2,5	5,82			
Minimum	2	4	10	46	88	100	100		0,3	2,0	5,77			
Ecart-type (sf)	0,67	1,17	7,22	4,56	2,17	0,00	0,00		0,26	0,4	0,30			
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	1	6	6	6			


Données complémentaires

 Masse vol. réelle
2,81 Mg/m³

 essais LA et MDE réalisés sur la
 fraction 6,3/10