

Producteur : Carrières de la Montagne Noire
 Granulats : Gravillon 6,3/10
 Pétrographie : Calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées pour lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6,3 | 10

Norme NF P18-545 Article10 - EN 12620+A1

Code A

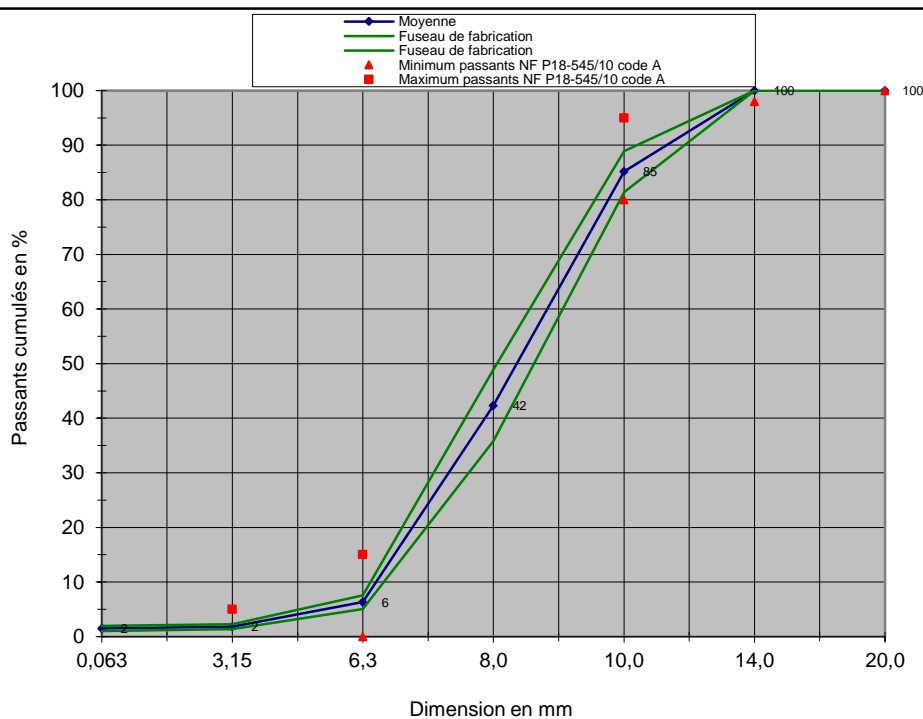
	d/2		d		D		1,4 D		2 D		MBf	W	f	LA	FI	WA ₂₄	ImP	S
	0,063	3,15	6,3	8,0	10,0	14,0	20,0											
Etendue e			15		15													
V.S.S. + U		6	20		99					12		1,8	33	24	3,0			0,5
L.s.			20		99													
V.S.S.		5	15		95					10		1,5	30	20	2,5	0,1	0,4	
Xt			7		87													
V.S.I.			0		80	98	100											
L.i.			0		80													
V.S.I. - U			0		80	97												

Partie informative

Résultats de production

Du 19/04/2016 au 16/09/2016

	0,063		3,15		6,3		8,0		10,0		14,0		20,0		MBf	W	f	LA	FI	WA ₂₄	ImP	S	
	2	2	8	49	89	100	100	100	1,1	1,7	8,22												
Maximum	2	2	8	49	89	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1,1	1,7		8,22				
Xf + 1,25 x sf	2	2	8	49	89	100	100	100	100	100	100	100	100	100		0,8	1,7		8,39				
Moyenne Xf	2	2	6	42	85	100	100	100	100	100	100	100	100	2,5	0,6	1,4	22	7,22	0,7%	<0,01%	0,01%		
Xf - 1,25 x sf	1	1	5	36	81	100	100	100	100	100	100	100	100	100		0,3	1,0		6,05				
Minimum	1	1	4	33	82	100	100	100	100	100	100	100	100	100		0,1	0,7		5,24				
Ecart-type (sf)	0,38	0,38	1,00	5,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,18	0,3		0,94				
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	6	6		6				


Données complémentaires

 Masse vol. réelle
2,79 Mg/m³

 Sulfates solubles
0,05%

 Boulettes d'argile
< 0,1%