

Producteur : Carrières de la Montagne Noire
Granulats : Gravillon 6,3/16
Péetrographie : Calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées pour lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6,3 16

Norme NF P18-545 Article 10 - EN 12620+A1

Code A


	d/2		d		D/1,4		D		1,4 D		2 D		MBf	W	f	LA	FI	WA ₂₄	ImP	S	
	0,063	3,15	6,3	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5													
Etendue e					30																
V.S.S. + U		6	20		76	100							12		4,4	33	24	3,0			0,5
L.s.					70																
V.S.S.		5	15		70	99							10		4,0	30	20	2,5	0,1		0,4
Xt			7		62	95															
V.S.I.			0		40	90	98	100													
L.i.					25																
V.S.I. - U			0		34	85	97														

Partie informative

Résultats de production

du 29/02/2016 au 10/06/2016

	0,063		3,15		6,3		8,0		11,2		16,0		22,4		31,5		MBf	W	f	LA	FI	WA ₂₄	ImP	S
	3	4	7	32	75	100	100	100	100	1,6	2,4	7,67												
Maximum	3	4	7	32	75	100	100	100										1,6	2,4		7,67			
Xf + 1,25 x sf	3	4	7	32	75	100	100	100										1,3	2,2		7,40			
Moyenne Xf	2	3	6	28	70	99	100	100	2,5	0,7	1,7	22	6,46	0,6%										
Xf - 1,25 x sf	1	2	5	25	65	99	100	100										0,2	1,2		5,52			
Minimum	1	2	5	25	63	99	100	100										0,4	1,2		5,52			
Ecart-type (sf)	0,50	0,75	0,75	2,75	4,00	0,38	0,00	0,00										0,44	0,4		0,76			
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4										4	4	1	4			

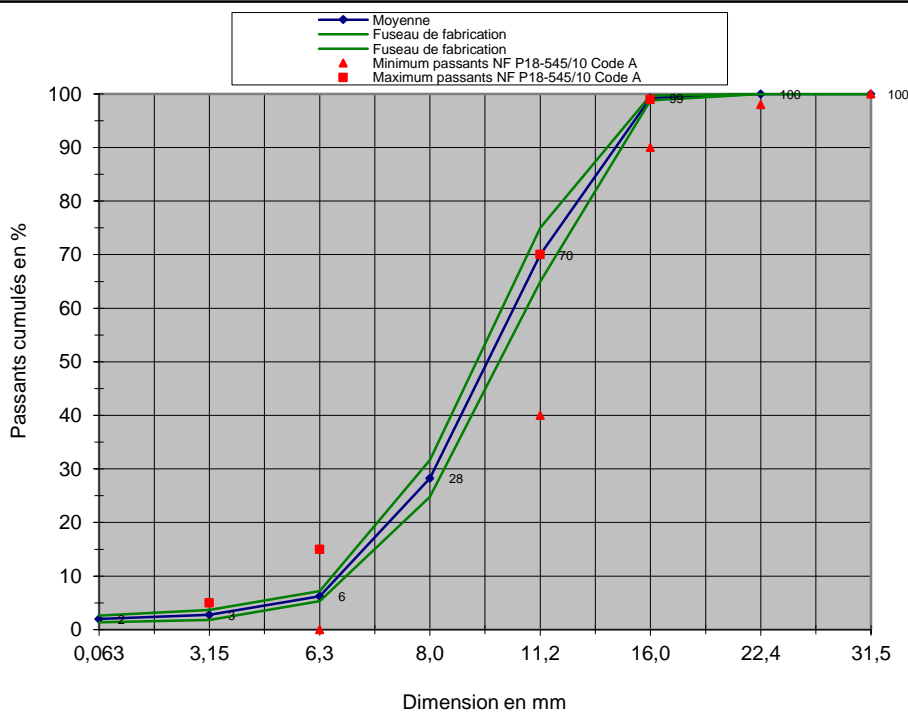

Données complémentaires

Masse vol. réelle
2,79 Mg/m³